



FREIOTHERM-ATL-EcoOne

WA4702HRU735

Lastnosti	■ Anodno ločljiva 2K-elektro potopna barva	
	■ Uporaba, npr. v panogi Funkcionalno pohištvo in skladiščna tehnika	
	■ Pigmentna pasta, popolnoma nevtralizirana	
	■ Temeljni nanos in enoslojni sistem	
	■ Visoka odpornost na praske	
Tehnično / Fizikalni Podatki	■ Osnova vezivnega sredstva	Akrilna smola
	■ Barvni ton	svetlosiva Po predloženi barvni predlogi (npr. RAL)
	■ Suha snov DIN EN ISO 3251	68-72 %
	■ Gostata teoretična določitev	1,48 g/cm³
	■ MEQ-Base-število DIN EN ISO 15880	20-25
	■ Viskoznost	3000-9000 mPa.s
	■ Debelina testnega nanosa	30-35 µm
Mehanski preizkusi	■ na železofosfatiranju	
	■ "Cross - cut" - preizkus oprijemljivosti DIN EN ISO 2409	Gt 0
Preizkus obstojnosti	■ na železofosfatiranju	
	■ Kondenzacijska voda - stalna klima DIN EN ISO 6270-2 (CH)	504 ur podkorozija Wb <1 mm DIN EN ISO 4628-8
Priprava in uporaba Odkvisno od naprave in objekta	■ Predhodna obdelava Površina materiala mora biti brez snovi, ki preprečujejo oprijem: npr. olja, masti, rja, škaja, valjarniška skorja, voski ali ostanki ločevalcev.	
	■ Mešalno razmerje	1 : 1 WA4002:WA4702
	■ Stopnja sijaja DIN EN ISO 2813	25-35 pod kotom 60°
	■ pH vrednost	8,1-8,7
	■ Prevodnost	1500-2000 µS/cm
	■ Suha snov DIN EN ISO 3251	16-18 %
	■ Delež organskih topil	<0,1 %
	■ Temperatura kopeli	24-27 °C
	■ čas oslojevanja	60-180 sekund
	■ Ločevalna napetost	100-450 voltov
	■ Napotki za zaščito pri delu in varstvo zdravja Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi	

Naši tehnični listi svetujejo po trenutnem stanju poznavanja. Ta navodila pa vas kljub temu obvezujejo, da sami preizkusite naše izdelke glede na njihovo primernost za nameravani postopek in uporabo. Prodaja naših izdelkov je v skladu z našimi poslovnimi, odpremnimi in plačilnimi pogoji.

Stran: 1 / 2
Verzija: 0
16.05.2021

DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de



FREIOTHERM-ATL-EcoOne

WA4702HRU735


Utrjevanje

■ Temperatura objekta

Priporočena temperatura pečenja 20 Min./170 °C

zelena šrafura = pogoji pečenja z dobrimi končnimi lastnostmi

Objekt Temperatur °C Object Temperature °C	160	170	180
Haltezeit Minimum Minuten Holding time minimum Minutes	30	20	10
Haltezeit Maximum Minuten Holding time maximum Minutes	40	30	20

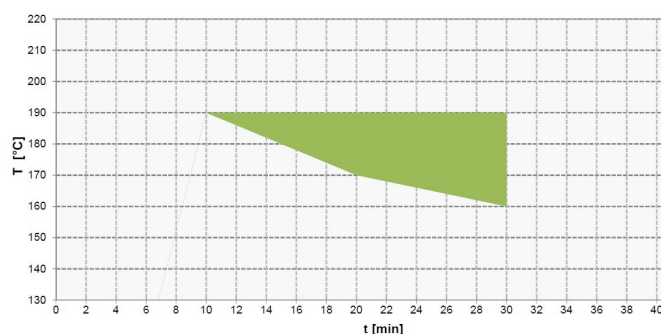

Obstojnost pri skladiščenju

■ 1 izmenjava na leto

V originalni embalaži najmanj 6 mesecev pri temperaturi 5 do 25°C. ščititi pred zmrzaljo. Odprte posode je potrebno uporabiti čim prej.

Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zatevam.

Posebna opozorila

■ Preizkusni pogoji

Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270.

Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva.

Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.