



FREIOTHERM-ATL-specijal

WA4904HRU905

Svojstva	■ Anodno odvojiva 1K-elektro potopna boja ■ Primjena npr. u panozi Proizvodnja namještaja i skladišne opreme ■ Pasta za dopunjavanje, u potpunosti neutralizirana ■ Temeljni nanos i jednoslojni sistem	
Tehničko / Fizikalni Podaci	■ Osnova vezivnog sredstva Akrilna smola ■ Ton boje crna Prema barvnoj predlozi (npr. RAL) ■ Suha tvar DIN EN ISO 3251 63-67 % ■ Gustoća teoretska vrijednost 1,06 g/cm³ ■ MEQ-Base-broj DIN EN ISO 15880 51-57 ■ Viskozitet 3000-8000 mPa.s ■ Debljina sloja 18-22 µm	
Mehanička ispitivanja	■ na alkalno očišćenem željezu ■ Giter test prionjivosti DIN EN ISO 2409 Gt 0	
Priprema i upotreba Ovisno od postrojenja i objekta	■ Pretpriprema Površina materijala mora biti bez materijala, koji sprečavaju prionjivost npr. ulja, masti, korozija, okujina, vosak ili ostaci sredstva za odvajanje. ■ Stupanj sjaja DIN EN ISO 2813 45-55 kut 60° ■ pH vrijednost 8,1-8,5 ■ Provodljivost 1400-1900 µS/cm ■ Suha tvar DIN EN ISO 3251 12-14 % ■ MEQ-Base-broj DIN EN ISO 15880 56-60 mg/g ■ Udio organsik otapala 1,4-2,0 % ■ Temperatura kupke 24-27 °C ■ čas oslojevanja/Vrijeme oslojevanja 60-180 sekundi ■ Napon odvajanja 130-260 volti ■ Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravljaKod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu. ■ Temperatura objekta Preporučena temperatura pečenja 20 Min./170 °C	

Naši tehnički listovi odgovaraju našim trenutnim saznanjima. Te upute Vas unatoč tome obavezuju da sami ispitajte naše proizvode u vezi njihove primerenosti za namjeravani postupak i primjenu. Prodaja je u skladu sa našim poslovnim, otpremnim i platnim uslovima.

Stranica: 1 / 2
Verzija: 0
16.05.2021

DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de




FREIOTHERM-ATL-specijal WA4904HRU905

zelena šrafura = uslovi pečenja sa dobrima konačnim osobinama

Prikazani uvjeti prijanjanja temelje se na rezultatima laboratorijskih ispitivanja i stoga predstavljaju samo orijentaciju za parametrisiranje industrijske opreme za nanošenje premaza. Za potpuno stvrdnjavanje premaza odgovoran je profesionalni korisnik. Dostizanje potpunog stvrdnjavanja premaza provjerava se ispitivanjem reprezentativnih originalnih komponenta pod serijskim uvjetima uz dopunske analitičke provjere i ispitivanja trajnosti. Za konzultacije Vam rado stojimo na raspolaganju.

Objekt Temperatur °C	160	170	180
Object Temperature °C	160	170	180
Haltezeit Minimum Minuten	30	20	10
Holding time minimum Minutes	30	20	10
Haltezeit Maximum Minuten	40	30	20
Holding time maximum Minutes	40	30	20

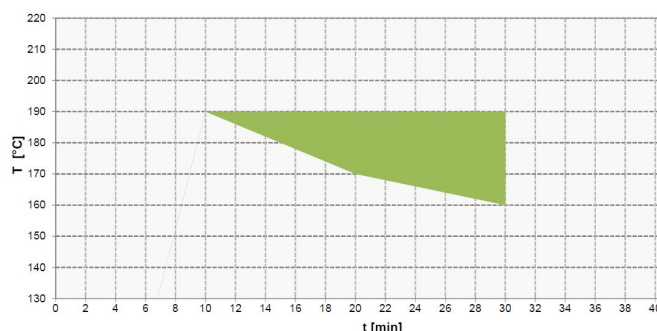

Postojanost kod skladištenja

- 1 izmjena na godinu

U originalnoj ambalaži najmanje 12 mjeseci pri temperaturi 5 do 25°C. štiti od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije.

Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.

Uvjeti ispitivanja

- **Uvjeti ispitivanja**

Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270.

Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.