



FREIOTHERM-ATL-Speciál

WA4782HRU735

Tulajdonságok	■	Anódos leválasztó 1K-s Elektomártóla	
	■	felhasználás pl. Építőiparban és szaniter áruknál	
	■	Utántöltőpaszta, részben semlegesítve	
	■	Alapozó	
	■	Horganyzott alapra	
Műszaki / Fizikai Adatok	■	Gyanta	Akril-Polieszter gyanta
	■	Szín	világosszürke A megadott színkiválasztás alapján (pl.:RAL)
	■	Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251	68-72 %
	■	Sűrűség számolt	1,28 g/cm³
	■	MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880	26-33
	■	Viszkozitás	2000-6000 mPa.s
	■	Vizsgálati rétegvastagság	20-25 µm
Mechanikai vizsgálat	■	horganyon	
	■	Rácsvágó vizsgálat DIN EN ISO 2409	Gt 1
Tartóssági vizsgálat	■	horganyon	
	■	Kondenzációs víz- állandó klíma DIN EN ISO 6270-2 (CH)	504 órák alávándorlás Wb <1 mm DIN EN ISO 4628-8
	■	Korrózióvédelmi osztály DIN EN ISO 12944/ 2. rész	C 4
Alkalmazás / felhasználás Készülék- és tárgyfüggő	■	Felület előkészítés Az alapfelületet mindenféle tapadást zavaró anyagtól mentesíteni kell, ilyen pl.: olajok, zsírok, rozsdá, salak, hengerlési réteg, viaszmaradványok	
	■	Fényesség DIN EN ISO 2813	20-40 szög 60°
	■	pH-érték	8,5-9,1
	■	Vezetőképesség	1100-1400 µS/cm
	■	Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251	12,0-14,0 %
	■	MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880	42-46 mg/g
	■	Szerves oldószertartalom	0,8-1,6 %
	■	Fürdőhőmérséklet	24-27 °C
	■	Festésidő	60-180 másodperc
	■	Leválasztási feszültség	130-290 volt
	■	Átfesthetőség	Előkészítés: csiszolás finom szemcsézettel (pl.

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.

Oldal: 1 / 2
Változat: 2
16.05.2021

DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de



FREIOTHERM-ATL-Speciál

WA4782HRU735

240-es szemcse). Ajánlás: Akrilát bázisú fedőfesték/lakk; alkid bázisú festék/lakk az átfestéshez alkalmatlan !

■ Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok


A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetők el.

Kikeményedés

■ Tárgyhőmérséklet

Ajánlott beégetési hőfok 20 Min./170 °C

zöld csíkozás= beégetési feltételek jó végtulajdonságokkal

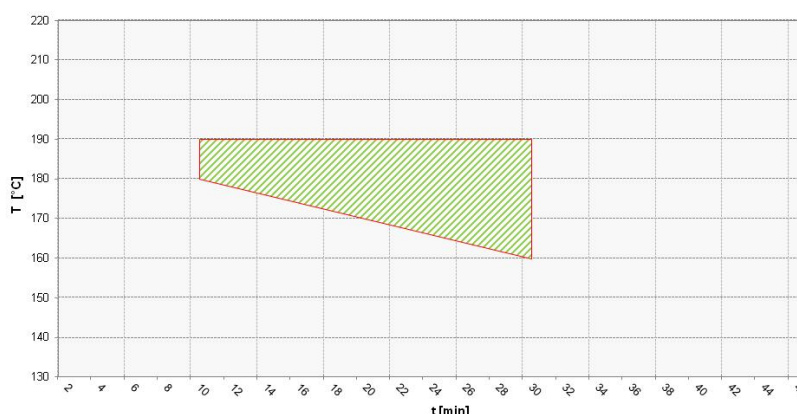

Tárolhatóság

■ 1 Turn-over/év

Kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten. Száraz hűvös helyen tárolandó.

A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni.

A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.

Különleges megjegyzések

■ Teszt körülmények

Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül.

Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre.

Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.