



FREIOTHERM-ATL-speciál

WA4198HRU916

Vlastnosti	■ Anodicky se odlučující 1K elektrolak ■ Použití např. v branži stavebnictví a sanity ■ Doplnovací pasta, částečně neutralizovaná ■ Základ ■ Nastavení odchodu plynů	
Technická/ Fyzikální Data	■ Pojivová báze Akrylová pryskyřice ■ Barevný odstín dopravní bílá Sladěný s danou barevnou předlohou (např. RAL) ■ Pevné částice 68-72 % DIN EN ISO 3251 ■ Hustota 1,22 g/cm³ teoretický údaj ■ Hodnota MEQ-Base 23-30 DIN EN ISO 15880 ■ Viskozita 4000-6000 mPa.s ■ Zkušební tloušťka vrstvy 18-22 µm	
Mechanická zkouška	■ na hliníku/hliníkové slitině ■ Zkouška mřížkovým řezem Gt 0 DIN EN ISO 2409	
Test odolnosti	■ na hliníku/hliníkové slitině ■ Kondenzátové konstatní klima 504 hodin průnik Wb <1 mm DIN EN ISO 6270-2 (CH) DIN EN ISO 4628-8	
Zpracování a použití Závislost na zařízení a objektu	■ Předúprava Podklad musí být bez látek narušujících přilnavost, např. olejů, mastnot, rzi, okují, válcovací emulze, vosků a zbytků separačních látek. U vyšších požadavků doporučujeme vhodné fosfátování nebo chromátování. ■ Stupeň lesku 65-75 úhel 60° DIN EN ISO 2813 ■ pH 8,2-8,8 ■ Vodivost 1600-2400 µS/cm ■ Pevné částice 12-14 % DIN EN ISO 3251 ■ Hodnota MEQ-Base 40-50 mg/g DIN EN ISO 15880 ■ Podíl organických rozpouštědel 1,5-3,0 % ■ Teplota lázně 24-27 °C ■ Doba nanášení 60-180 sekund ■ Napětí odlučování 130-260 volt ■ Pokyny k ochraně práce a zdraví Dbejte pokynů a bezpečnostních opatření s práškovými barvami laky stejně tak pro	



FREIOTHERM-ATL-speciál

WA4198HRU916

ochranu osob při zpracovávání. Bližší informace k nebezpečným látkám, bezpečnostně technickým datům a doporučení pro ochranu zdraví a životního prostředí získáte v odpovídajícím bezpečnostním listu.


Vytvrzení

■ Teplota objektu

Doporučená vypalovací teplota 20 Min./170 °C

zelené šrafování = vypalovací podmínky s dobrými konečnými vlastnostmi

Objekt Temperatur °C	160	170	180
Object Temperature °C	160	170	180
Haltezeit Minimum Minuten	30	20	10
Holding time minimum Minutes	30	20	10
Haltezeit Maximum Minuten	40	30	20
Holding time maximum Minutes	40	30	20

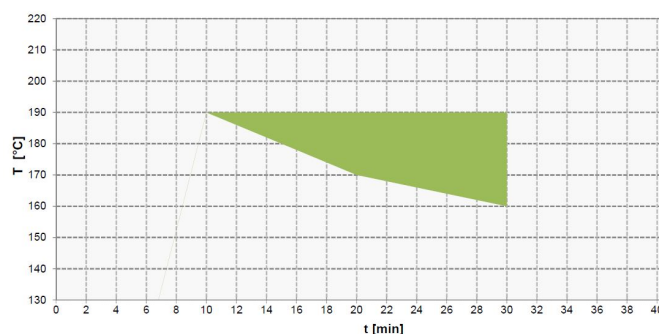

Skladování

■ 1 obrát/rok

V originálním obalu min. 12 měsíců při 5 °C až 25 °C.
Chraňte před mrazem. Načatá balení krátkodobě spotřebujte.

Minimální lhůta spotřeby každé šarže je uvedena na etiketě. Skladování po uvedeném datu nemusí vždy znamenat, že je zboží již nepoužitelné. Je však nezbytné prověřit kvalitativní vlastnosti pro jednotlivý účel použití.

Speciální pokyny

■ Zkušební podmínky

Všechny výpovědi se opírají o Normklima 23/50 DIN EN 23270.

Tyto údaje se opírají o naše znalosti produktu a zkušenosti. Na aplikaci samotnou nemáme vliv. Pro další informace jsme vám k dispozici.

Údaje v tomto technickém listě jsou orientační a nestanovují specifikaci.