



FREIOTHERM-ATL-Első feltöltés

WA4124ERU916

Tulajdonságok	■ Anódos leválasztó 1K-s Elektomártóakk ■ felhasználás pl. funkciók bútoroknál, raktározástechnikában ■ Horganyzott alapra	
Műszaki / Fizikai Adatok	■ Gyanta Akril-Polieszter gyanta ■ Szín közlekedésfehér A megadott színekiválasztás alapján (pl.:RAL) ■ Szilárdanyagtartalom 11-13 % DIN EN ISO 3251 ■ Sűrűség 1,033 g/cm³ számolt ■ MEQ-Base-érték 39-45 DIN EN ISO 15880 ■ Vizsgálati rétegvastagság 10-20 µm	
Mechanikai vizsgálat	■ horganyon ■ Rácsvágó vizsgálat Gt 1 DIN EN ISO 2409	
Tartóssági vizsgálat	■ horganyon ■ Kondenzációs víz- állandó klíma 504 órák alávándorlás Wb <1 mm DIN EN ISO 6270-2 (CH) DIN EN ISO 4628-8 ■ Korrozóvédelmi osztály C 4 DIN EN ISO 12944/ 2. rész	
Alkalmazás / felhasználás Készülék- és tárgyfüggő	■ Felület előkészítés Az alapfelületet mindenféle tapadást zavaró anyagtól mentesíteni kell, ilyen pl.: olajok, zsírok, rozsda, salak, hengerlési réteg, viaszmaradványok ■ Fényesség 40-60 szög 60° DIN EN ISO 2813 ■ pH-érték 8,5-9,1 ■ Vezetőképesség 1200-1600 µS/cm ■ Szilárdanyagtartalom 11-13 % DIN EN ISO 3251 ■ MEQ-Base-érték 37-42 mg/g DIN EN ISO 15880 ■ Szerves oldószertartalom 0,8-1,6 % ■ Fürdőhőmérséklet 24-27 °C ■ Festésidő 60-180 másodperc ■ Leválasztási feszültség 130-290 volt ■ Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetők el.	

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.

Oldal: 1 / 2
Változat: 1
16.05.2021

DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de



FREIOTHERM-ATL-Első feltöltés


WA4124ERU916

Kikeményedés

Tárgyhőmérséklet

Ajánlott beégetési hőfok 20 Min./170 °C

zöld csíkozás= beégetési feltételek jó végtulajdonságokkal

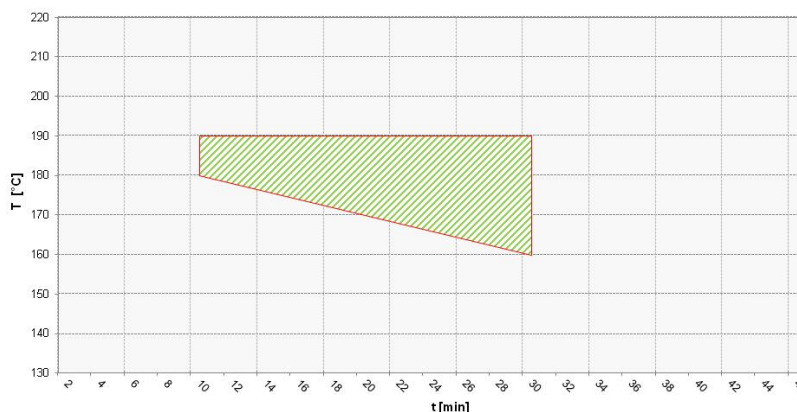

Tárolhatóság

1 Turn-over/év

Kb. 3 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten. Száraz hűvös helyen tárolandó.

A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni.

A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.

Különleges megjegyzések

Teszt körülmények

Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül.

Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre.

Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.