



FREIOTHERM-ATL-Szybkoreaktywny

WA4976HRU905

Właściwości	■ Anodowy jednokomponentowy lakier elektroforetyczny ■ Zastosowanie np. w branży budowlanej i sanitarnej ■ Pasta wypełniająca, w pełni zneutralizowana ■ Podkład i system jednowarstwowy ■ Dobra ochrona antykorozyjna																			
Dane techniczne	<table><tr><td>■ Baza</td><td>Żywica akrylowo-epoksydowa</td></tr><tr><td>■ Kolor</td><td>schwarz w odniesieniu do podanego wzornika kolorów (np. RAL)</td></tr><tr><td>■ Części stałe DIN EN ISO 3251</td><td>56-60 %</td></tr><tr><td>■ Gęstość wartość teoretyczna</td><td>1,09 g/cm³</td></tr><tr><td>■ Liczba MEQ-Base DIN EN ISO 15880</td><td>45-50</td></tr><tr><td>■ Lepkość</td><td>2000-6000 mPa.s</td></tr><tr><td>■ Kontrolna grubość warstwy</td><td>13-19 µm</td></tr></table>		■ Baza	Żywica akrylowo-epoksydowa	■ Kolor	schwarz w odniesieniu do podanego wzornika kolorów (np. RAL)	■ Części stałe DIN EN ISO 3251	56-60 %	■ Gęstość wartość teoretyczna	1,09 g/cm³	■ Liczba MEQ-Base DIN EN ISO 15880	45-50	■ Lepkość	2000-6000 mPa.s	■ Kontrolna grubość warstwy	13-19 µm				
■ Baza	Żywica akrylowo-epoksydowa																			
■ Kolor	schwarz w odniesieniu do podanego wzornika kolorów (np. RAL)																			
■ Części stałe DIN EN ISO 3251	56-60 %																			
■ Gęstość wartość teoretyczna	1,09 g/cm³																			
■ Liczba MEQ-Base DIN EN ISO 15880	45-50																			
■ Lepkość	2000-6000 mPa.s																			
■ Kontrolna grubość warstwy	13-19 µm																			
Test mechaniczny	<table><tr><td>■ na powierzchni fosforanowanej żelazowo</td><td></td></tr><tr><td>■ Test siatki nacięć DIN EN ISO 2409</td><td>Gt 0</td></tr></table>		■ na powierzchni fosforanowanej żelazowo		■ Test siatki nacięć DIN EN ISO 2409	Gt 0														
■ na powierzchni fosforanowanej żelazowo																				
■ Test siatki nacięć DIN EN ISO 2409	Gt 0																			
Test wytrzymałości	<table><tr><td>■ na powierzchni fosforanowanej żelazowo</td><td></td></tr><tr><td>■ Badanie odporności w rozpylonej solance (NSS) DIN EN ISO 9227</td><td>120 godzin odwarstwienie Wb <2 mm DIN EN ISO 4628-8</td></tr></table>		■ na powierzchni fosforanowanej żelazowo		■ Badanie odporności w rozpylonej solance (NSS) DIN EN ISO 9227	120 godzin odwarstwienie Wb <2 mm DIN EN ISO 4628-8														
■ na powierzchni fosforanowanej żelazowo																				
■ Badanie odporności w rozpylonej solance (NSS) DIN EN ISO 9227	120 godzin odwarstwienie Wb <2 mm DIN EN ISO 4628-8																			
Technologia i zastosowanie W zależności od obiektu i urządzeń	<table><tr><td colspan="2">■ Przygotowanie powierzchni Powierzchnia musi być wolna od wszystkich przyklejających się, przywierających i haczących materiałów, np.: oleje, tłuszcze, rdza, pozostałości po wosku lub po materiałach rozdzielających. Przy wyższych wymaganiach ochrony antykorozyjnej polecamy powłoki konwersyjne (np. fosforanowanie)</td></tr><tr><td>■ Stopień połysku DIN EN ISO 2813</td><td>25-45 przy kącie 60°</td></tr><tr><td>■ Wartość pH</td><td>8,0-8,6</td></tr><tr><td>■ Przewodność</td><td>1350-1600 µS/cm</td></tr><tr><td>■ Części stałe DIN EN ISO 3251</td><td>11,0-12,5 %</td></tr><tr><td>■ Liczba MEQ-Base DIN EN ISO 15880</td><td>50-55 mg/g</td></tr><tr><td>■ Zawartość rozpuszczalników organicznych</td><td>0,6-1,8 %</td></tr><tr><td>■ Temperatura kąpieli</td><td>24-27 °C</td></tr><tr><td>■ Czas malowania</td><td>60-180 sekund/-y</td></tr></table>		■ Przygotowanie powierzchni Powierzchnia musi być wolna od wszystkich przyklejających się, przywierających i haczących materiałów, np.: oleje, tłuszcze, rdza, pozostałości po wosku lub po materiałach rozdzielających. Przy wyższych wymaganiach ochrony antykorozyjnej polecamy powłoki konwersyjne (np. fosforanowanie)		■ Stopień połysku DIN EN ISO 2813	25-45 przy kącie 60°	■ Wartość pH	8,0-8,6	■ Przewodność	1350-1600 µS/cm	■ Części stałe DIN EN ISO 3251	11,0-12,5 %	■ Liczba MEQ-Base DIN EN ISO 15880	50-55 mg/g	■ Zawartość rozpuszczalników organicznych	0,6-1,8 %	■ Temperatura kąpieli	24-27 °C	■ Czas malowania	60-180 sekund/-y
■ Przygotowanie powierzchni Powierzchnia musi być wolna od wszystkich przyklejających się, przywierających i haczących materiałów, np.: oleje, tłuszcze, rdza, pozostałości po wosku lub po materiałach rozdzielających. Przy wyższych wymaganiach ochrony antykorozyjnej polecamy powłoki konwersyjne (np. fosforanowanie)																				
■ Stopień połysku DIN EN ISO 2813	25-45 przy kącie 60°																			
■ Wartość pH	8,0-8,6																			
■ Przewodność	1350-1600 µS/cm																			
■ Części stałe DIN EN ISO 3251	11,0-12,5 %																			
■ Liczba MEQ-Base DIN EN ISO 15880	50-55 mg/g																			
■ Zawartość rozpuszczalników organicznych	0,6-1,8 %																			
■ Temperatura kąpieli	24-27 °C																			
■ Czas malowania	60-180 sekund/-y																			

Nasze karty techniczne mają za zadanie doradztwo zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Jednakże wskazówki te nie zwalniają od obowiązku poddania naszych wyrobów własnym próbom pod względem ich przydatności do planowanych procesów i dziedzin zastosowania. Sprzedaż naszych wyrobów odbywa się zgodnie z obowiązującymi u nas warunkami handlowymi i warunkami dostawy.

Strona: 1 / 2
Wersja: 2
16.05.2021

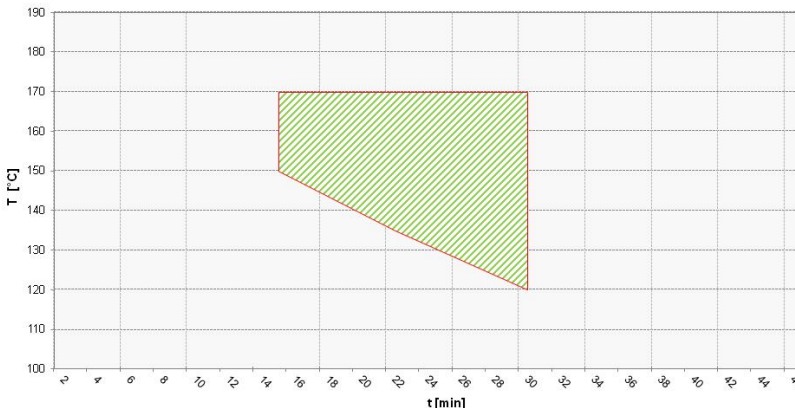
DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de



FREIOTHERM-ATL-Szybkoreaktywny

WA4976HRU905

	- Napięcie rozdzielcze 130-260 volt Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy Przy stosowaniu lakierów należy zastosować standardowe środki ostrożności i ochrony osobistej. Dalsze wskazówki dotyczące niebezpiecznych substancji, danych odnośnie bezpieczeństwa i zaleceń dla ochrony zdrowia i środowiska zostały zamieszczone w karcie charakterystyki.
Utwardzanie	Temperatura obiektu Zalecana temperatura wypalania 30 Min./120 °C zielona szrafura = warunki wypalania z dobrymi właściwościami wykończeniowymi 
Magazynowanie	Jednorazowa wymiana części stałych w ciągu roku W oryginalnym opakowaniu 14 miesięcy przy temperaturze magazynu od 5 do 25°C. Chronić przed mrozem. Otwarte opakowania zużyć w możliwie krótkim czasie. Minimalny czas przydatności określony jest na opakowaniu. Składowanie powyżej podanego czasu nie oznacza, że towar jest niezdatny do użytku. Jednak dla zapewnienia wysokiej jakości, należy przed zastosowaniem sprawdzić właściwości produktu.
Wskazówki specjalne	Warunki specjalne Wszystkie dane są oparte na bazie stardowego klimatu 23/50 DIN EN 23270. Wszystkie dane są oparte na naszych doświadczeniach i znajomości produktu. Na sam proces aplikacji nie mamy wpływu. W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dane w niniejszej karcie technicznej są jedynie wytycznymi i nie stanowią żadnej specyfikacji.