



FREIOTHERM-ATL-brzodjelotvoran

WA4951HRU905

Svojstva	■ Anodno odvojiva 1K-elektro potopna boja ■ Primjena npr. u panozi Proizvodnja namještaja i skladišne opreme ■ Pasta za dopunjavanje, djelomično neutralizirana ■ Temeljni nanos i jednoslojni sistem	
Tehničko / Fizikalni Podaci	■ Osnova vezivnog sredstva	Akrilna smola
	■ Ton boje	crna Prema barvnoj predlozi (npr. RAL)
	■ Suha tvar DIN EN ISO 3251	53-57 %
	■ Gustoća teoretska vrijednost	1,06 g/cm ³
	■ MEQ-Base-broj DIN EN ISO 15880	34-39
	■ Viskozitet	2000-6000 mPa.s
	■ Debljina sloja	12-25 µm
Mehanička ispitivanja	■ na alkalno očišćenem željezu	
	■ Giter test prionjivosti DIN EN ISO 2409	Gt 0
Priprema i upotreba Ovisno od postrojenja i objekta	■ Pretpriprema Površina materijala mora biti bez materijala, koji sprečavaju prionjivost npr. ulja, masti, korozija, okujina, vosak ili ostaci sredstva za odvajanje.	
	■ Stupanj sjaja DIN EN ISO 2813	40-60 kut 60°
	■ pH vrijednost	8,3-8,6
	■ Provodljivost	1700-2700 µS/cm
	■ Suha tvar DIN EN ISO 3251	17-19 %
	■ MEQ-Base-broj DIN EN ISO 15880	55-65 mg/g
	■ Udio organsik otapala	0,6-2,0 %
	■ Temperatura kupke	24-27 °C
	■ čas oslojevanjaVrijeme oslojavanja	60-180 sekundi
	■ Napon odvajanja	100-260 volti
	■ Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravljaKod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.	
	■ Temperatura objekta Preporučena temperatura pečenja 30 Min./120 °C	


Naši tehnički listovi odgovaraju našim trenutnim saznanjima. Te upute Vas unatoč tome obavezuju da sami ispitajte naše proizvode u vezi njihove primerenosti za namjeravani postupak i primjenu. Prodaja je u skladu sa našim poslovnim, otpremnim i platnim uslovima.



FREIOTHERM-ATL-brzodjelotvoran

WA4951HRU905

zelena šrafura = uslovi pečenja sa dobrima konačnima osobinama

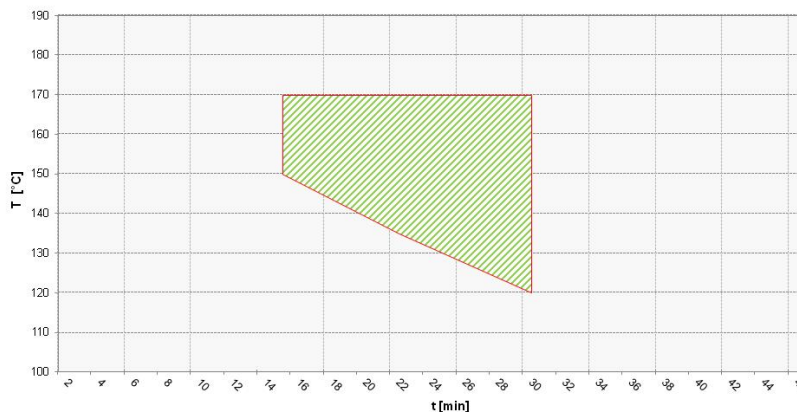

Postojanost kod skladištenja

- 1 izmjena na godinu

U originalnoj ambalaži najmanje 12 mjeseci pri temperaturi 5 do 25°C. štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije.

Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.

Uvjeti ispitivanja

- **Uvjeti ispitivanja**

Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270.

Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.