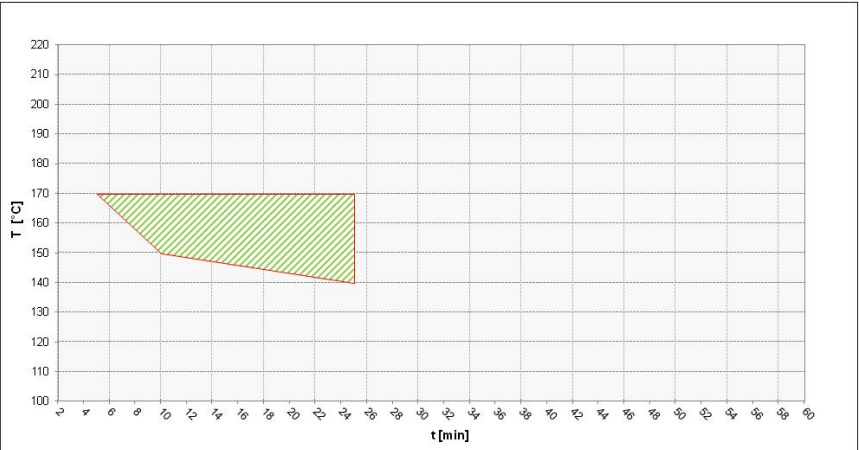



FREIOTHERM-idrovern. a immers.
WO1895T

Proprietà	■ Smalto per verniciatura a forno diluibile in acqua ■ Applicazione per es. nel settore impiantistica/macchinari ■ Resistenza alla condensa buona ■ Buona durezza ed elasticità ■ Sovraverniciabile con vernici a polvere	
Dati tecnici / fisici	■ Base del legante	Combinazione di resina poliestere/amminica
	■ Colore	Tutte le tonalità comuni
	■ Brillantezza DIN EN ISO 2813	Lucido 60-80 Angolo 60°
	■ Viscosità DIN 53211 (ex)	Tempo di efflusso 40-45 Secondi Viscosimetro a efflusso 4 mm
	■ Diluizione	acqua demineralizzata
	■ Valore pH	8,7-8,9
	■ Densità determinazione teorica	1,05-1,25 g/ml
	■ Corpi solidi determinazione teorica	42-48 %
	■ Contenuto solido volumetrico determinazione teorica	300-350 ml/kg
	■ Quantità di applicazione teorico, senza perdita di applicazione	250-300 g/m², Spessore dello strato 80 µm
	■ Colore di riferimento dei valori indicati	Colore di WO1895TRA300
Substrato	■ Acciaio	
	■ Acciaio, substrati passivati o pretrattati	
Pre-trattamento	■ La superficie deve essere priva di sostanze che potrebbero interferire con l'aderenza, come resti oleosi, grassi, ruggine, schegge, scaglie di laminazione, residui di cera e di agenti di distacco. Per accertare la compatibilità dei tipi di vernice con il substrato si consigliano delle verifiche preliminari. In caso di sollecitazioni elevate consigliamo: per la protezione dalla corrosione, per es. fosfatazione per l'adesione - per es. sabbiatura, decapaggio, levigatura	
Proposta di configurazione	■ Substrato	su lamiera in acciaio con fosfatazione al ferro
	■ Vernice di finitura	WO1895TRA300 Lo spessore del film secco 30 µm
Prove meccaniche	■ Prova di quadrettatura DIN EN ISO 2409	Gt 0
Prove di resistenza		
	■ Condensa continua DIN EN ISO 6270-2 (CH)	120 Ore Grado di vescicamento 0 (S 0) DIN EN ISO 4628-2


FREIOTHERM-idrovern. a immers.
WO1895T

	■ Resistenza chimica Deve essere verificata. La temperatura e la concentrazione delle sostanze chimiche influenzano notevolmente il risultato del test.
Lavorazione e applicazione	■ Agitare bene prima dell'impiego o mescolare in modo omogeneo i componenti (ad es. con un miscelatore ad alta velocità). Per evitare la formazione di una pellicola superficiale, ricoprire con uno strato di acqua. Lo spessore del film secco non deve superare i 40 µm - pericolo di bolle di reazione. ■ Temperatura dell'oggetto 10-30 °C ■ Condizioni di lavorazione Temperatura ambiente 18-25 °C Umidità relativa dell'aria 40-60 % ■ Spruzzatura ad alta pressione con viscosità di fabbrica Ugello: 1,4 mm Pressione di spruzzatura 3,5 bar ■ Immersione 30-35 Sec. / 4 mm Viscosimetro a efflusso (DIN 53211) ■ Elettrostaticamente possibilmente, in funzione dell'impianto ■ Pulizia dell'attrezzatura di lavoro Immediatamente con acqua; event. aggiungere 5-10% del peso Detergente EFD 400916 Attrezzi seccati con solvente org., per es. Diluizione EFD 400424. ■ Indicazioni sulla salute e sulla sicurezza Rispettare le misure precauzionali generalmente applicate per la manipolazione delle sostanze di rivestimento e per la protezione personale durante la lavorazione. Nella relativa scheda di sicurezza sono disponibili informazioni dettagliate sulle sostanze pericolose, dati tecnici di sicurezza e consigli per la tutela della salute e dell'ambiente.
Indurimento	■ Essiccazione in forno 15 min. / 150 °C - 10 min. / 160 °C ■ Temperatura dell'oggetto Area tratteggiata verde = condizioni di cottura con buone caratteristiche finali
	
Durata di stoccaggio	■ Nei contenitori originali, almeno 12 mesi a 5-25°C.

**FREIOTHERM-idrovern. a immers.
WO1895T**

Proteggere dal gelo. I contenitori aperti vanno utilizzati al più presto.

La data di scadenza di ogni lotto è indicata sull'etichetta del prodotto. Uno stoccaggio per un periodo superiore a quello indicato non comporta necessariamente che il prodotto sia inutilizzabile. Per assicurarne la qualità, in questi casi, è essenziale verificare le proprietà richieste dallo scopo di applicazione specifico.

Note speciali**EFD-Info**

Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili in Info EFD
N° 111

Condizioni di esecuzione della prova

Tutte le informazioni si riferiscono all'atmosfera standard 23/50 DIN EN 23270. Queste indicazioni si basano sulla nostra conoscenza del prodotto ed esperienza. Non abbiamo alcun influsso sull'applicazione in quanto tale. Per ulteriori informazioni siamo a vostra disposizione.

Le informazioni contenute nel presente documento sono indicative e non costituiscono una specifica