



FREIOTHERM-ATL-Speciál

WA4181HRU910

Tulajdonságok	■ Anódos leválasztó 1K-s Elektomártóla ■ felhasználás pl. Építőiparban és szaniter áruknál ■ Utántöltőpaszta, részben semlegesítő ■ Alapozó ■ Horganyzott alapra	
Műszaki / Fizikai Adatok	■ Gyanta Akril-Polieszter gyanta ■ Szín tisztafehér A megadott színekíváalom alapján (pl.:RAL) ■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251 68-72 % ■ Sűrűség számolt 1,235 g/cm³ ■ MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880 28-35 ■ Viskozitás 2000-6000 mPa.s ■ Vizsgálati rétegvastagság 30-35 µm	
Mechanikai vizsgálat	■ horganyon ■ Rácsvágó vizsgálat DIN EN ISO 2409 Gt 1	
Tartóssági vizsgálat	■ horganyon ■ Kondenzációs víz- állandó klíma DIN EN ISO 6270-2 (CH) 504 órák alávándorlás Wb <1 mm DIN EN ISO 4628-8 ■ Korrozóvédelmi osztály DIN EN ISO 12944/ 2. rész C 4	
Alkalmazás / felhasználás Készülék- és tárgyfüggő	■ Felület előkészítés Az alapfelületet mindenféle tapadást zavaró anyagtól mentesíteni kell, ilyen pl.: olajok, zsírok, rozsdá, salak, hengerlési réteg, viaszmaradványok ■ Fényesség DIN EN ISO 2813 30-50 szög 60° ■ pH-érték 8,8-9,8 ■ Vezetőképesség 1100-1400 µS/cm ■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251 12,0-14,0 % ■ MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880 30-37 mg/g ■ Szerves oldószertartalom 0,9-2,2 % ■ Fürdőhőmérséklet 24-27 °C ■ Festésidő 60-180 másodperc ■ Leválasztási feszültség 100-240 volt ■ Átfesthetőség Előkészítés: csiszolás finom szemcsézettel (pl.	

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.

Oldal: 1 / 2
Változat: 2
16.05.2021

DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de



FREIOTHERM-ATL-Speciál

WA4181HRU910

240-es szemcse). Ajánlás: Akrilát bázisú fedőfesték/lakk; alkid bázisú festék/lakk az átfestéshez alkalmatlan !

■ Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok


A szokásos szellőztetési és egyénvédelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetők el.

Kikeményedés

■ Tárgyhőmérséklet

Ajánlott beégetési hőfok 20 Min./170 °C

zöld csíkozás= beégetési feltételek jó végtulajdonságokkal

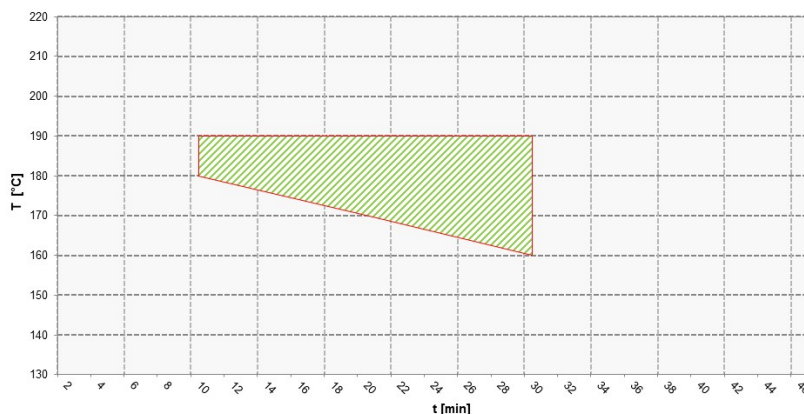

Tárolhatóság

■ 1 Turn-over/év

Kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten. Száraz hűvös helyen tárolandó.

A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni.

A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.

Különleges megjegyzések

■ Teszt körülmények

Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül.

Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre.

Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.