



FREIOTHERM-ATL-sa manjeotapala

WA4114HF2044

Svojstva	■ Anodno odvojiva 2K-elektro potopna boja ■ Primjena npr. u panozi Gradnje i sanitarija ■ Pigmentna pasta, u potpunosti neutralizirana ■ Temeljni nanos	
Tehničko / Fizikalni Podaci	■ Osnova vezivnog sredstva Akrilna smola ■ Ton boje faral bianco Prema barvnoj predlozi (npr. RAL) ■ Suha tvar DIN EN ISO 3251 68-72 % ■ Gustoća teoretska vrijednost 1,49 g/cm³ ■ MEQ-Base-broj DIN EN ISO 15880 30-35 ■ Viskozitet 5000-12000 mPa.s ■ Debljina sloja 18-22 µm	
Mehanička ispitivanja	■ na aluminijumu / aluminijevima tlačnim uliticima ■ Giter test prionjivosti Gt 0 DIN EN ISO 2409	
Test postojanosti	■ na aluminijumu / aluminijevima tlačnim uliticima ■ Kondenzacijska voda - stalna klima DIN EN ISO 6270-2 (CH) 504 sati podkorodiranje Wb <1 mm DIN EN ISO 4628-8	
Priprema i upotreba Ovisno od postrojenja i objekta	■ Pretpriprema Površina materijala mora biti bez materijala, koji sprečavaju prionjivost npr. ulja, masti, korozija, okujina, vosak ili ostaci sredstva za odvajanje. ■ Stupanj sjaja DIN EN ISO 2813 40-60 kut 60° ■ pH vrijednost 8,2-8,8 ■ Provodljivost 1600-2500 µS/cm ■ Suha tvar DIN EN ISO 3251 13-15 % ■ MEQ-Base-broj DIN EN ISO 15880 25-28 mg/g ■ Udio organsik otapala 1,0-2,0 % ■ Temperatura kupke 24-27 °C ■ čas oslojevanjaVrijeme oslojavanja 60-180 sekundi ■ Napon odvajanja 130-260 volti ■ Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravljaKod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu	

Naši tehnički listovi odgovaraju našim trenutnim saznanjima. Te upute Vas unatoč tome obavezuju da sami ispitajte naše proizvode u vezi njihove primerenosti za namjeravani postupak i primjenu. Prodaja je u skladu sa našim poslovnim, otpremnim i platnim uslovima.

Stranica: 1 / 2
Verzija: 1
16.05.2021

DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de




FREIOTHERM-ATL-sa manjeotapala WA4114HF2044

okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.

■ Temperatura objekta

Preporučena temperatura pečenja 20 Min./170 °C

zelena šrafura = uslovi pečenja sa dobrima konačnim osobinama

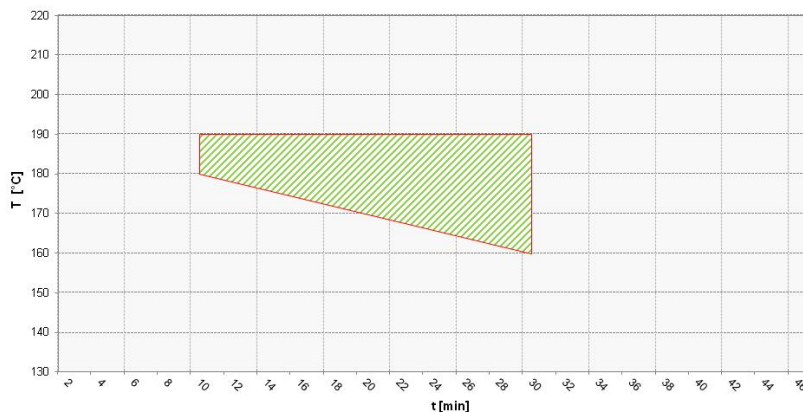

Postojanost kod skladištenja

■ 1 izmjena na godinu

U originalnoj ambalaži najmanje 12 mjeseci pri temperaturi 5 do 25°C. štiti od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije.

Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.

Uvjeti ispitivanja

■ Uvjeti ispitivanja

Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270.

Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.