



FREIOTHERM-ATL-Speciál

WA4102HRU916

Tulajdonságok	Anódos leválasztó 1K-s Elektomártóla	
	felhasználás pl. Építőiparban és szaniter áruknál	
	Utántöltőpaszta, részben semlegesítve	
	Alapozó	
	gázmentesítő beállítás	
Műszaki / Fizikai Adatok	Gyanta	Akril gyanta
	Szín	közlekedésfehér A megadott színkiválasztás alapján (pl.:RAL)
	Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251	63-67 %
	Sűrűség számolt	1,21 g/cm³
	MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880	40-47
	Viskozitás	3000-8000 mPa.s
	Vizsgálati rétegvastagság	18-22 µm
Mechanikai vizsgálat	Alumíniumon/ Alumíniumöntvényen	
	Rácsvágó vizsgálat DIN EN ISO 2409	Gt 0
Tartóssági vizsgálat	alumíniumon/ alumíniumöntvényen	
	Kondenzációs víz- állandó klíma DIN EN ISO 6270-2 (CH)	504 órák alávándorlás Wb <1 mm DIN EN ISO 4628-8
Alkalmazás / felhasználás Készülék- és tárgyfüggő	Felület előkészítés Az alapfelületet mindenféle tapadást zavaró anyagtól mentesíteni kell, ilyen pl.: olajok, zsírok, rozsda, salak, hengerlési réteg, viaszmaradványok	
	Fényesség DIN EN ISO 2813	65-75 szög 60°
	pH-érték	8,2-8,8
	Vezetőképesség	1400-2200 µS/cm
	Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251	12-14 %
	MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880	52-59 mg/g
	Szerves oldószertartalom	1,0-2,5 %
	Fürdőhőmérséklet	24-27 °C
	Festésidő	60-180 másodperc
	Leválasztási feszültség	130-260 volt
Égés- és biztonsági tanácsok A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról		

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.

Oldal: 1 / 2
Változat: 0
16.05.2021

DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de



FREIOTHERM-ATL-Speciál

WA4102HRU916

egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetők el.


Kikeményedés

■ Tárgyhőmérséklet

Ajánlott beégetési hőfok 20 Min./170 °C

zöld csíkozás= beégetési feltételek jó végtulajdonságokkal

Objekt Temperatur °C Object Temperature °C	160	170	180
Haltezeit Minimum Minuten Holding time minimum Minutes	30	20	10
Haltezeit Maximum Minuten Holding time maximum Minutes	40	30	20

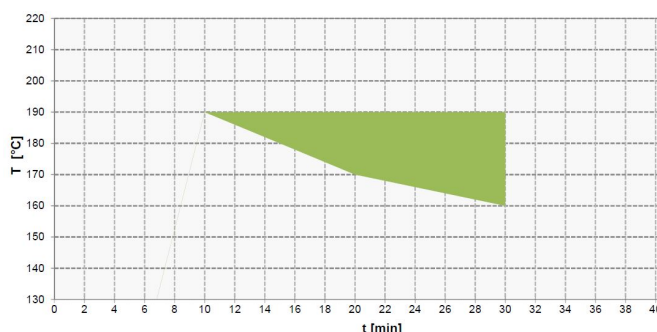

Tárolhatóság

■ 1 Turn-over/év

Kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten. Száraz hűvös helyen tárolandó.

A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni.

A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.

Különleges megjegyzések

■ Teszt körülmények

Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül.

Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre.

Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.