


FREIOTHERM-hidro polnil. pasta

WO1826H


Lastnosti	- Vodotopna pečno sušeča barva - Uporaba, npr. v panogi Gradnja in sanitarije - Zelo dobra mehanska obstojnost - Dobra odpornost na kondenzno vlago - Dober oprijem na jeklo in neželezne kovine - Možnost prelakiranja s prašnimi barvami - Za notranjo uporabo	
Tehnično / Fizikalni Podatki	Osnova vezivnega sredstva	Kombinacija iz akrilatnih / amino smol
	Barvni ton	Vsi običajni barvni toni
	Stopnja sijaja vizuelno	svilnato sijajna
	Viskoznost	3500-5500 mPa.s/ Vreteno 5 60 obratov/ min.
	Redčilo	deminiralizirana voda
	pH vrednost	8,7-9,2
	Gostata teoretična določitev	1,20-1,25 g/ml
	Suha snov teoretična določitev	67-69 %
	Volumen trdnih delcev teoretična določitev	450-480 ml/kg
	Poraba teoretična določitev, brez izgub pri aplikaciji	110-130 g/m², Debelina nanosa 60 µm
	Izpeljan barvni ton za navedene vrednosti	Barvni odtonek od WO1826HRU916
Podlaga	Jeklo	
	Jeklo, pasivizirane oz. predobdelane površine	
Predhodna obdelava	- Površina materiala mora biti brez snovi, ki preprečujejo oprijem: npr. olja, masti, rja, škaja, valjarniška skorja, voski ali ostanki ločevalcev. Za zagotavljanje primernosti kvalitete nanosa za različne podlage priporočamo predhodne preizkuse. Za višje zahteve predlagamo: - za višjo korozijsko zaščito npr. fosfatiranje - za boljši oprijem npr. peskanje, luženje, brušenje	
Predlog zaščitnega sistema	Podlaga	na železofosfatirano jekleno pločevino
	Temeljna barva	WO1826HRU916 Debelina suhega sloja 15 µm
	Pokrivna barva	PB6704ARG916 Debelina suhega sloja 60 µm
Mehanski preizkusi	"Cross - cut" - preizkus oprijemljivosti DIN EN ISO 2409	Gt 0


Naši tehnični listi svetujejo po trenutnem stanju poznavanja. Ta navodila pa vas kljub temu obvezujejo, da sami preizkusite naše izdelke glede na njihovo primernost za nameravani postopek in uporabo. Prodaja naših izdelkov je v skladu z našimi poslovnimi, odpremnimi in plačilnimi pogoji.



FREIOTHERM-hidro polnil. pasta

WO1826H

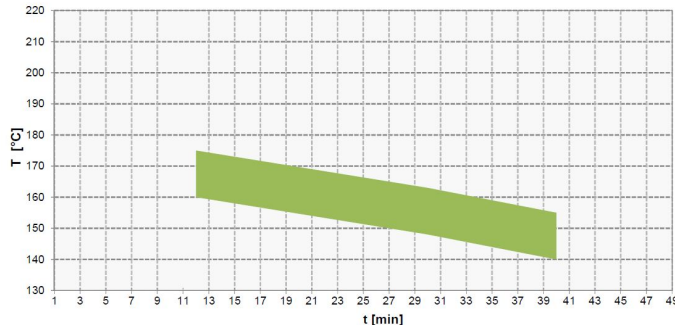Preizkus obstojnosti	Kondenzacijska voda - stalna klima DIN EN ISO 6270-2 (CH)540 ur Stopnja mehurjavosti 0 (S 0) DIN EN ISO 4628-2												
Priprava in uporaba	- Pred uporabo dobro premešati npr. s hitrim mešalnikom. Za preprečevanje nastajanje kože preliti / pokriti z vodo. Debelina sloja ne sme preseči 50 µm - nevarnost nastajanja reakcijskih mehurjev. - Temperatura objekta10-30 °C - Pogoji pri uporabiTemperatura prostora 18-25 °C relativna vlaga 40-60 % - Potapljanje14-20 Sek./ 4 mm Iztočne čašice (DIN 53211) - Čiščenje pripomočkovTakoj z vodo - eventuelno z dodatkom 5-10 utežnih % čistilnega sredstva 400916. Zasušene pripomočke z organskimi topili, npr. EFD-redčilo 400424. Napotki za zaščito pri delu in varstvo zdravja Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov.												
Utrjevanje	- Sušenje v peči20 min / 160 °C - 15 min / 170 °C Temperatura objekta zelena šrafura = pogoji pečenja z dobrimi končnimi lastnostmi <table><tr><td>Objekt Temperatur °C Object Temperature °C</td><td>150</td><td>160</td><td>170</td></tr><tr><td>Haltezeit Minimum Minuten Holding time minimum Minutes</td><td>45</td><td>20</td><td>15</td></tr><tr><td>Haltezeit Maximum Minuten Holding time maximum Minutes</td><td>90</td><td>60</td><td>30</td></tr></table> 	Objekt Temperatur °C Object Temperature °C	150	160	170	Haltezeit Minimum Minuten Holding time minimum Minutes	45	20	15	Haltezeit Maximum Minuten Holding time maximum Minutes	90	60	30
Objekt Temperatur °C Object Temperature °C	150	160	170										
Haltezeit Minimum Minuten Holding time minimum Minutes	45	20	15										
Haltezeit Maximum Minuten Holding time maximum Minutes	90	60	30										
Obstojnost pri skladiščenju	V originalni embalaži najmanj 12 mesecev pri temperaturi 5 do 25°C. Ščititi pred zmrzaljo. Odprte posode je potrebno uporabiti čim prej. Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zahtevam.												



FREIOTHERM-hidro polnil. pasta WO1826H

Posebna opozorila

■ **Preizkusni pogoji**

Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270.

Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva. Za dodatne informacije smo Vam na voljo.

Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.