



FREIOTHERM-porfesték

PF2004F

Tulajdonságok	■ kültéri díszítő porfesték ■ felhasználás pl. Homlokzati kivánalmaknál ■ fényes, sima ■ metál hatás, bendenizálva ■ jó terülés ■ gázkályhastabil beállítás ■ anyagengedély a Qualicoat engedélyével	
Rendszerlakk	■ Folyadékfesték- rendszer A rétegezések különböző felhasználásokra állnak a rendelkezésre, melyek optimális megjelenése a színárnyalattal, fényességi fokkal és a felülettel is össze vannak hangolva.	
Műszaki / Fizikai Adatok	■ Gyanta	polyester gyanta
	■ Szín	minden közkedvelt színárnyalat
	■ Fényesség vizuális	fényes
	■ Vizsgálati rétegvastagság	70 µm színárnyalatnál RAL 9006
	■ Sűrűség számolt	1,2-1,7 g/cm³ színárnyalat szerint
	■ Felhasználás	0,1 kg/ m², 70 nál µm közepes rétegvastagság
Mechanikai vizsgálat ST 1405 sz. acél lemezen	■ Rácsvágó vizsgálat DIN EN ISO 2409	Gt 0
	■ Erichsen mélyhúzásvizsgálat DIN EN ISO 1520	>5 mm
	■ Ütésvizsgálat DIN EN ISO 6272-1	40 kg cm (front)
	■ Tüskehajlítási vizsgálat DIN EN ISO 1519	<=5 mm
Tartóssági vizsgálat	■ krómozott alumíniumlemezen	
	■ Kondenzációs víz- állandó klíma DIN EN ISO 6270-2 (CH)	1000 órák alávándorlás Wb < 1 mm DIN EN ISO 4628-8
	■ Sópermet- vizsgálat (NSS) DIN EN ISO 9227	1000 órák alávándorlás Wb < 1 mm DIN EN ISO 4628-8
	■ SO2-ipari légkör DIN EN ISO 3231	30 ciklusok 0,2 l SO ₂ vel nincs változás
	■ Vegyszerekkel szembeni ellenállóság	Vizsgálni kell. A vegyszerek hőmérséklete és koncentrációja erősen befolyásolja a vizsgálati eredményeket.
Alkalmazás / felhasználás Készülék- és tárgyfüggő	■ Felhasználás / Töltés Corona	

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.

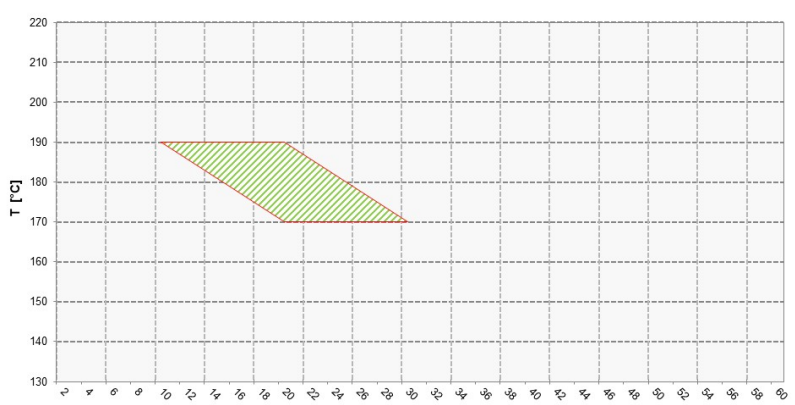
Oldal: 1 / 3
Változat: 1
16.05.2021

DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de



FREIOTHERM-porfesték PF2004F

	■ Felület előkészítés Az alapfelületet mindenféle tapadást zavaró anyagtól mentesíteni kell, ilyen pl.: olajok, zsírok, rozsdá, salak, hengerlési réteg, viaszmaradványok. Nagyobb korrózióigénynél foszfátolást vagy krómozást ajánlunk. ■ Javítólak: érdeklődésre / kérésre ■ Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetőek el.
Kikeményedés	■ Tárgyhőmérséklet Ajánlott beégetési hőfok 15 min./180 °C beégetési ablak a RAL 9006 színnel vizsgálva zöld csíkozás= beégetési feltételek jó végtulajdonságokkal 
Tárolhatóság	■ Kb. 24 hónap eredeti csomagolásban, 5-25 °C közötti hőmérsékleten Száras hűvös helyen tárolandó. A felnyitott csomagolású anyagot rövid időn belül fel kell használni. - A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.
Különleges megjegyzések	■ Védőszitálás: 160 µm ■ Az idegen porral való összeegyeztethetőséget vizsgálni kell. ■ Engedély - GSB 141 g - Qualicoat P-1469 ■ EFD-Info További technikai információ az EFD- Info adatbázisból nyerhető. Nr. 502 ■ Teszt körülmények Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül. Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját



FREIOTHERM-porfesték PF2004F

alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre.
Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.